



SBI
ZI Le terre Landry
70200 LURE

Fiche Technique de Produit

Date d'émission 01/01/2024 Fin de validité 30/06/2024

Page 1/1

Site : Carrière de VELLECHEVREUX
Granulats : 0/4 C Vellechevreux
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé secondaire
Usage : Bétons hydrauliques

Engagement fournisseur

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code A sauf fB


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	f	FM	MB
							4	5.6	8			
Etendue e	6		40		40		10			6	0.6	
V.S.S.+U	18.0		45.0		62.9		98.8			18.0	3.89	2.00
V.S.S.	16.0		41.0		58.9		96.8			16.0	3.74	1.50
V.S.I.	10.0		1.0		18.9		86.8	95.0	100.0	10.0	3.14	
V.S.I.-U	8.0		0.0		14.9		84.8	94.0		8.0	2.99	

Partie informative

Résultats de production

du 09/02/23 au 11/12/23

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	f	FM	MB
Maximum	17.4	20.7	24.7	31.4	43.6	65.7	96.2	100.0	100.0	17.4	3.73	2.00
Xf-1.25xEcart-types	17.2	20.5	24.4	31.0	43.2	65.3	96.0	100.0	100.0	17.2	3.63	1.67
Moyenne Xf	14.8	17.2	21.0	27.2	38.9	60.4	91.8	99.8	100.0	14.8	3.44	1.02
Xf-1.25xEcart-types	12.3	13.9	17.6	23.5	34.6	55.5	87.6	99.4	100.0	12.3	3.24	0.37
Minimum	10.1	11.1	14.3	20.1	32.1	49.6	85.2	98.7	100.0	10.1	3.23	0.50
Ecart-type	1.97	2.65	2.75	3.01	3.44	3.93	3.34	0.36	0.00	2.00	0.160	0.519
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

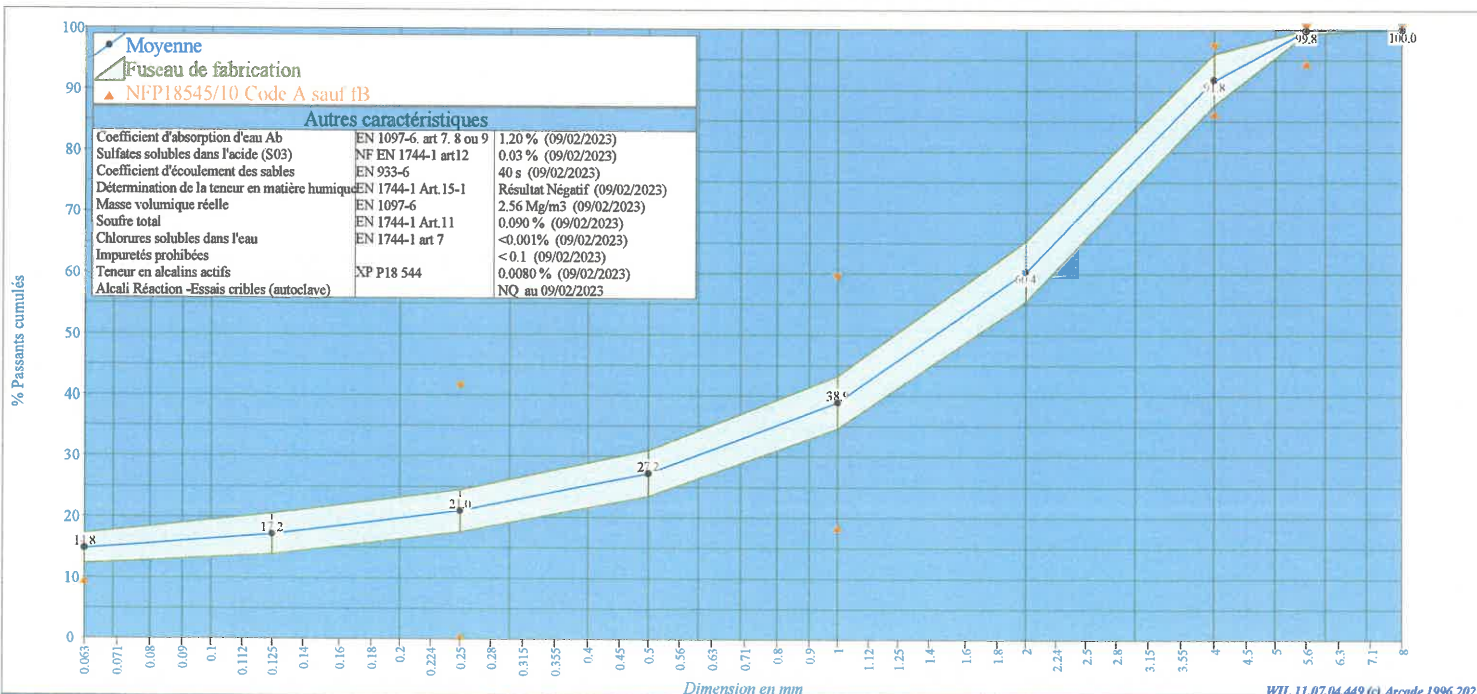

WIL 11.07.04.449 (c) Arcade 1996 2023

LABORATOIRE

S.RAPIN - GERANT

ENTREPRISE

LABO ROUTE
LORRAINE